


SHIN-ETSU SIFELゲル 耐酸データ紹介

SHIN-ETSU SIFEL8000シリーズは耐酸性にも優れています。
排気ガス雰囲気等の厳しい環境下でも電子部品の保護に有効です。

	SIFEL8370	シリコーンゲル	フロロシリコーンゲル
24hrs.	-	-73.3	-27.9
48hrs.	-	-100	-59.3
168hrs.	-1.3	-100	-100
500hrs.	-17.2	-100	-100
1000hrs.	-49.4	-100	-100

試験条件：濃硫酸 40℃浸漬×24hr,48hr,168hr,500hr,1000hr
試験項目：重量変化率(%)

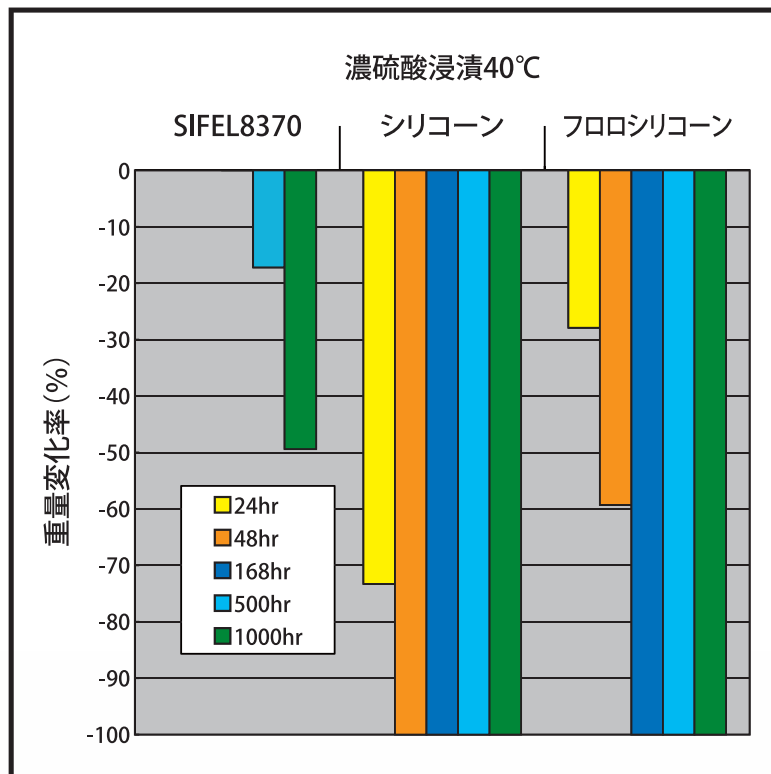

信越化学工業株式会社 新規製品部

